

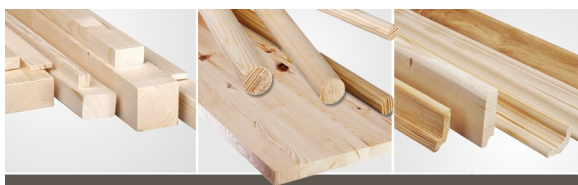
SPECYFIKACJA JAKOŚCIOWA KLAS DLA WYROBÓW Z DREWNA

Świerk, Sosna, Modrzew (nie dotyczy produktów z Sosny bezszęcejnej)

CECHY	Klasa A	Klasa B	Klasa C
Sęki	dopuszczalne: - czarne ołówkowe sęki do 5 mm, jeśli nie tworzą grup; - zdrowe zrosnięte sęki bez ograniczeń; - częściowo zrosnięte sęki, sęki z korą, sęki skrzydlate, niezrosnięte sęki (niewypadające) do 35mm; - pojedyncze małe sęki wypadające oraz uszkodzone sęki skrajne do 20 % największego dozwolonego rozmiaru sęków, jeśli nie zostało uszkodzone pokrycie;	dopuszczalne: - czarne ołówkowe sęki do 5 mm; - zdrowe zrosnięte sęki, częściowo zrosnięte sęki, sęki z korą, sęki skrzydlate i niezrosnięte sęki do 70 mm; - sęki skrajne bez ograniczeń, wraz z wypadającymi i uszkodzonymi, jeśli nie uszkodzono pokrycia; - pojedyncze sęki wypadające, otwory po sękach oraz zgniłe sęki do 15 mm;	dopuszczalne: - wypadające sęki, otwory po sękach oraz zgniłe sęki;
Wilgotność	8-16%	12-18%	14-20%
Rysy	dopuszczalne: - pęknięcia o długości nie przekraczającej szerokości deski i rysy typu „włos”; - wyrwania w okolicy sęków do 20% powierzchni sęka, w innych przypadkach do 20% max wielkości sęka;	dopuszczalne: - większe pęknięcia przechodzące przez całą grubość deski do max. długości 300 mm; - wyrwania w okolicy sęków do 40% powierzchni sęka, w innych przypadkach do 40% max wielkości sęka;	dopuszczalne: - pęknięcia przechodzące przez całą grubość deski;
Rdzenie	dopuszczalne: - małe rdzenie, nie dłuższe niż połowa długości deski max. przy 20% sztuk;	dopuszczalne: - większe rdzenie (4-10 mm szerokości);	dopuszczalne
Żywyce	dopuszczalne: - pojedyncze pęcherzyki żywicy o powierzchni nie większej niż 2,5 cm ² (nie więcej niż 3 sztuki na 1,5 m długości deski);	dopuszczalne	dopuszczalne
Wrośnięcia kory	niedopuszczalne: - wrośnięcia kory dłuższe niż połowa szerokości deski;	dopuszczalne	dopuszczalne
Miejsca zaatakowane przez insekty	niedopuszczalne	dopuszczalne: - pojedyncze, przy nie więcej niż 5% sztuk	dopuszczalne
Zgnilizna	niedopuszczalne	niedopuszczalne	dopuszczalne - nie więcej niż 10% objętości
Uszkodzenia produkcyjne	dopuszczalne: - pojedyncze zakółkowane miejsca i niewielkie uszkodzenia powstałe przy obróbce (np. lekka szorstkowość przy sękach) - odłamania na spodnim (niewidocznym) wpuście (w przypadku drewna profilowanego) nie dłuższe niż 500 mm. Odłamania nie mogą osłabiać pióra.	dopuszczalne: uszkodzenia powstałe przy obróbce, o ile możliwy jest montaż produktu (do 10% całości zamówienia) - zakółkowane miejsca, - odłamania, o ile możliwy jest montaż produktu i nie ma to istotnego wpływu na jego stabilność	dopuszczalne - nie więcej niż 20% objętości

Dopuszczalna tolerancja:

 2,0 mm na grubości produktów
 2,0 mm na szerokości produktów
 +/- 2cm na długości produktów

 Klasa AB oznacza 60% klasy A i 40% klasy B.
 W każdej klasie dozwolone jest do 5% drewna o klasę niżej.

 Facebook.com/drewnles
 biuro@drewnles.com.pl
 +48 12 2747 198

 Z.P.U.H. Drewnleś Andrzej Leśniak
 32-435 Krzczonów 355
 NIP: 681 000 79 42